



中华人民共和国国家标准

GB/T 30776—2014

胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法

Measurement of break strength and elongate at break for adhesive tapes

(ISO 29864:2007, Self adhesive tapes—Measurement of
break strength and elongate at break, MOD)

2014-07-08 发布

2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 29864:2007《自胶粘带 拉伸强度与断裂伸长率的试验方法》。

本标准与 ISO 29864:2007 相比在结构上作出了调整,附录 A 中列出了本标准与 ISO 29864:2007 的章条编号对照一览表。

本标准与 ISO 29864:2007 相比,存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线(∟)进行了标示,附录 B 中给出了技术性差异及其原因的一览表。

标准还对 ISO 29864:2007 作了下列编辑性修改:

——“本国际标准”一词改为“本标准”;

——“长丝纤维背材压敏胶粘带”修改为“纤维增强胶粘带”。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会(SAC/TC185)归口。

本标准起草单位:永大(中山)有限公司、开平市齐裕胶粘制品科技有限公司、上海橡胶制品研究所、广州宏昌胶粘带厂、上海晶华粘胶制品发展有限公司。

本标准起草人:何汉健、陈华昌、吴伟卿、罗吉尔、陈维斌、程新、李海军、石一峰、唐敏峰、殷煜晟。

胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法

1 范围

本标准规定了胶粘带拉伸至断裂时的拉伸强度(又称断裂强度)与断裂伸长率的试验方法。
本标准提供了评估胶粘带拉伸强度和断裂伸长率一致性的方法,适用于各种胶粘带性能的比较。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 22396 压敏胶粘制品术语

3 术语和定义

GB/T 22396 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

拉伸强度 tensile strength

试样在规定条件下抗断裂的能力,通常用 N/cm 作单位。

注:需要时拉伸强度也可以 MPa 为单位表示。

3.2

断裂伸长率 elongation at break

试样断裂时伸长量与初始标线长度的百分比,用百分数(%)表示。

4 分类

本试验方法按胶粘带的基材分为两种:

方法 A:适用于普通基材胶粘带拉伸强度和断裂伸长率的测定;

方法 B:适用于纤维增强胶粘带拉伸强度和断裂伸长率的测定。

5 原理

拉力试验机的两只夹具垂直夹紧胶粘带试样,拉伸至断裂,从而获得其拉伸性能(拉伸强度、断裂伸长率)。

方法 A:将胶带置于两只夹具之间,两只夹具处于垂直中心线上,以规定的速率施加拉力直至胶带断裂。

方法 B:将纤维增强胶带试样置于两只圆柱体之上,两只圆柱体处于垂直中心线上,以规定的速率施加拉力直至胶带断裂。

6 仪器

6.1 拉力试验机

使用恒速拉力试验机,试验机的两只夹具中心线要处于同一平面,且加载夹具始终与固定夹具保持平行,定位两只夹具,使试样固定于同一平面,加载夹具以 (5 ± 0.2) mm/s 的恒定速率移动,试验机附有自动记录负荷和夹具位移的装置,校正试验机使数据误差范围不大于 2%。

6.2 夹具

建议采用气动夹具,夹持面宽不小于 50 mm、长不小于 38 mm,夹具表面刻有不明显的交叉割线,以减少试样的打滑。

注 1: 塑性材料的宽度和厚度在拉伸过程中会减少,这会引发塑性材料滑出夹具,而气动夹具可减少此现象。如果选择了合适的夹具表面,可进一步降低试样滑出夹具的可能性,如在压敏胶粘带两端贴合聚氨酯薄膜,这类塑性材料有非常高的摩擦系数和韧性,又方便置换,可很大程度地改善压敏胶粘带的收缩问题和完全滑出可能性;也可选择表面涂有研磨材料的胶带、橡胶涂层胶带、合成纤维织物胶带或其他种类的胶带进行处理。

注 2: 不鼓励使用夹具测定纤维增强胶带,这是因为其拉伸强度往往超过夹具的夹持力,这将引起纤维的破裂。当这种情况发生时,胶粘带经常会在夹具边缘处断裂,所测断裂值较低,对纤维增强胶带采用方法 B 和 6.3 中介绍的圆柱体。

6.3 圆柱体

在方法 B 中使用规定的圆柱体取代夹具用于测试纤维增强胶带。每只圆柱体的直径约 100 mm、宽约 38 mm,装置于夹具的位置;当胶带置于两只圆柱体之间时,对圆柱体加载,胶带能沿着拉力的方向伸展,如同使用夹具测试。

6.4 标尺

标尺长约 22 mm、分度为 2 mm,标尺置于每只圆柱体的表面,标尺的零刻度置于胶带与圆柱体接触点处。在测试过程中,位于下圆柱体的表面标尺刻度向上增加,位于上圆柱体的表面标尺刻度向下增加。

注: 在纤维增强胶带拉伸性能的测定过程中,标尺用于观察和度量胶带的滑动情况。

6.5 试样裁刀

6.5.1 试样裁刀装置两边各装有一刀片,两刀片保持平行、宽度准确;裁刀能裁切 12 mm 或 24 mm 宽的试样;或者使用合适的不会损坏试样边缘的替代工具;刀片间宽度的误差为 ± 0.1 mm。

6.5.2 当需要判断胶带基材的特性时,采用 6.5.1 中规定的刀片在样品边界内裁取试样进行测定。

注: 当基材是塑性片材时,不能采用传统的裁切机裁取试样,包括模切、样品裁刀等利用剪切原理的工具。这种规定的原因在于:当模切或剪切试样时,试样边缘会出现明显的锯齿形或受损,引起试样在达到拉伸强度之前发生断裂。采用上述的裁刀可理想地裁取纤维增强胶带试样。

7 样品和试样

7.1 整卷胶带样品放置的标准条件是 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\%\pm 5\%$,停放时间不少于 24 h,特殊规定除外。若不满足此控制范围,尽量缩小误差,并且修订后的范围要在试验报告中描述。

7.2 在进行试验前,除去胶粘带最外 3~6 层。

7.3 从整卷胶带中裁取 5 片试样。采用方法 A 测定的试样,保持胶带原幅,每片试样长 200 mm;采用

方法 B 测定的试样,每片试样长 700 mm。

7.4 用试样裁刀沿胶带纵向裁取 12 mm 或 24 mm 宽得到试样(特定提供的整卷胶带制备试样除外);如果使用胶带的原幅测定或另有规定时,试样的宽度通常不窄于 3 mm。

7.5 用方法 A 测定试样时,先于试样中间部位划取间距为 100 mm 的两条标线为试验段,试样置于夹具内的末端部分可用一层纸覆盖或折叠胶带(凡需折叠,试样的长度应该更长些)。覆盖层必须没有皱纹,以便夹具施力均匀。在夹具之间,留有足够长度的无覆盖层胶带。用方法 B 测定试样时,纤维增强胶带的试样无需特定制备(特殊尺寸规定除外),只需保证胶体不受污染,以使其能粘贴于圆柱体上。

8 试验步骤

8.1 状态调节

试验的标准条件为:23℃±1℃,相对湿度 50%±5%。

8.2 取样

以大约 300 mm/s 的速率从整卷胶带中快速剥离试样。

由于塑性(PVC、PE 等)基材在试验中很容易拉伸,推荐试样置于规定条件下 2 h,以解除由于解卷造成的胶粘带的应力和变形。

8.3 方法 A:普通基材胶粘带的试验方法

8.3.1 设置两只夹具间距离为 100 mm。把试样的试验段紧固于两夹具之间,夹具的中心线垂直并与施加负荷的方向一致,避免施加更多的拉力在试样上。试样不宜有松弛现象。

8.3.2 以(5±0.2)mm/s 启动试验机,检查夹具是否在垂直中心线上移动、夹具的移动是否与加载力保持同一方向。

8.3.3 如果试样在距夹具 5 mm 以内断裂,则该试样舍去,需做进一步的补充试验,以获取 5 个正常状态下断裂的试样测定结果。

8.3.4 记录断裂时的最终负荷和两只夹具间距离。

8.4 方法 B:纤维增强胶粘带的试验方法

8.4.1 设置两只圆柱体间距离为 150 mm,试验开始时,将长 250 mm 的胶粘带在圆柱体之间伸展,此段长度与圆柱体无接触。


注:上方的圆柱体需作平衡校正,使包覆在圆柱上的胶粘带与圆柱体中心线重合(见图 1),防止测试过程产生侧向力。

8.4.2 将约 230 mm 长的试样一端粘贴包覆在上圆柱体表面上,胶带试验的起始端设在上标尺的零点处,胶带的自由端包覆在下圆柱体上,包覆方法同上圆柱体。不宜将胶带包覆在圆柱体的两个侧面上,将试样放置在上、下两圆柱体的中心线上,检查其偏斜度,防止在整个试样宽度上产生不均匀的应力负荷。完全绷紧试样,防止其松弛(见图 1)。

8.4.3 标识试样和圆柱体(在其没有标识的情况下):在与每只圆柱体接触处的胶带上,用标识笔各划上 1 mm 宽的标线,检查、确保这两个基准点的距离为 250 mm。

8.4.4 以(5±0.2)mm/s 的速率运行试验机拉伸试样直至其断裂,利用附在圆柱体上的标尺,观察、记录试样上的两个基准点相对于圆柱体上标识的各自位移。

8.4.5 记录试样断裂时的负荷和位移,同时注意记录上下标线间距离的变化,精确至 2 mm,便于校正伸长率。

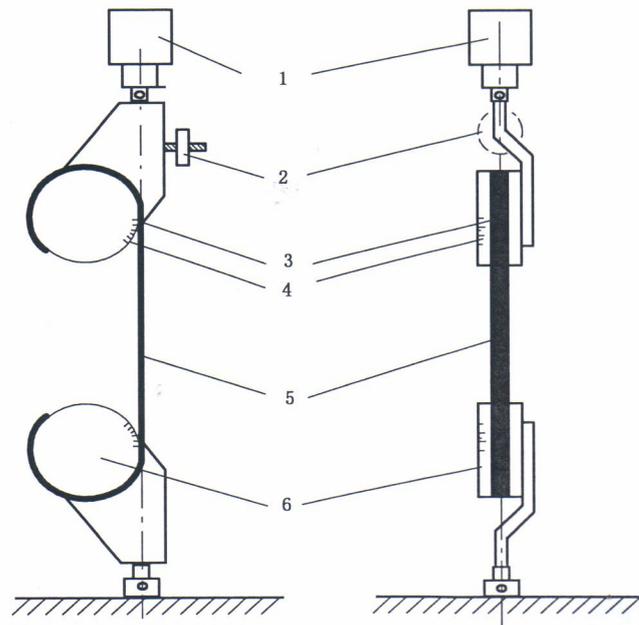

说明：

- 1——负荷传感器；
- 2——平衡块；
- 3——胶粘带与圆柱体的接触点；
- 4——标尺；
- 5——胶粘带样品；
- 6——圆柱体。

图 1 测定纤维增强胶粘带的装置示意图

9 试验结果

9.1 普通基材胶粘带的结果表示如下：

拉伸强度以 N/cm 为单位表示时，按式(1)计算：

$$\sigma_1 = \frac{F}{B} \times 10 \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中：

- σ_1 ——拉伸强度，单位为牛顿每厘米(N/cm)；
- F ——试样断裂时的负荷，单位为牛顿(N)；
- B ——试样初始宽度，单位为毫米(mm)。

拉伸强度以 MPa 为单位表示时，按式(2)计算：

$$\sigma_2 = \frac{F}{BD} \quad \dots\dots\dots(2)$$

式中：

- σ_2 ——拉伸强度，单位为兆帕(MPa)；
- F ——试样断裂时的负荷，单位为牛顿(N)；
- B ——试样初始宽度，单位为毫米(mm)；
- D ——试样厚度，单位为毫米(mm)。

断裂伸长率按式(3)计算:

$$\epsilon_1 = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3)$$

式中:

ϵ_1 ——断裂伸长率, %;

L_1 ——试验机自动记录的位移值, 单位为毫米(mm);

L_0 ——试样初始标线间距离, 单位为毫米(mm), 一般为100 mm。

试验结果取三个试样的算术平均值, 拉伸强度精确到小数点后第二位, 断裂伸长率精确到小数点后一位。

9.2 纤维增强胶粘带的结果表示

拉伸强度按9.1的规定进行。

断裂伸长率按式(4)计算:

$$\epsilon_2 = \frac{L_1 - L_2 - L_3}{L_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(4)$$

式中:

ϵ_2 ——断裂伸长率, %;

L_1 ——试样断裂时试验机自动记录的位移, 单位为毫米(mm);

L_2 ——试样断裂时上标线相对基准点的位移, 单位为毫米(mm);

L_3 ——试样断裂时下标线相对基准点的位移, 单位为毫米(mm);

L_0 ——试样初始标线间距离, 单位为毫米(mm), 一般为250 mm。

试验结果取五个试样的算术平均值, 拉伸强度精确到小数点后第二位, 断裂伸长率精确到小数点后一位。

10 试验报告

试验报告包含以下信息:

- a) 使用A方法还是B方法;
- b) 能识别试验样品的所有信息;
- c) 试验日期和地点;
- d) 以N/cm为单位表示拉伸强度;
- e) 以%为单位表示断裂伸长率;
- f) 选用的操作条件, 如胶粘带的裁切方式、试样停放时间或其他与规定方法不一致的内容;
- g) 试验人员的名字和签名。

附 录 A
(资料性附录)

本标准与 ISO 29864:2007 相比的结构变化情况

本标准与 ISO 29864:2007 相比在结构上基本一致,调整的具体章条编号对照情况见表 A.1。

表 A.1 本标准与 ISO 29864:2007 的章条编号对照情况

本标准章条编号	对应的 ISO 29864:2007 章条编号
第 1 章的第二段	第 3 章的第一段
第 2 章	—
第 3 章	第 2 章
—	第 3 章,第一段除外
第 4 章	引言的第二、三段
第 5 章	第 4 章
第 6 章 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.5 的注	第 5 章 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6
第 7 章 7.1、7.2、7.3、7.4、7.5	第 6 章 6.1、6.2、6.3、6.4
第 8 章 8.1、8.2、8.3、8.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4、8.4.5	第 7 章 7.1、7.2、7.3、7.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5
第 9 章	第 8 章
9.1	8.1
9.2	8.2
第 10 章 a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)	第 9 章 a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)、h)
附录 A	—
附录 B	—

附 录 B
(资料性附录)

本标准与 ISO 29864:2007 相比的技术性差异及其原因

本标准与 ISO 29864:2007 的技术性差异及其原因见表 B.1。

表 B.1 本标准与 ISO 29864:2007 的技术性差异及其原因

本标准章条编号	技术性差异	原因
第 1 章	删除了:方法的重要性和方法使用时的说明	按照 GB/T 1.1—2009 规则,“方法的重要性和方法使用时的说明”内容不宜放在范围中
第 2 章	增加了“规范性引用文件”的内容	按照 GB/T 1.1—2009 规则,并适应我国技术条件
3.1	增加了“通常用 N/cm 作单位”及注	便于对标准的理解
3.2	增加了“用百分数(%)表示”	便于对标准的理解
—	删除了原第 3 章“含义和用途”的内容	这章内容是对标准技术内容的说明,不宜写在标准正文中,以适应我国国情
7.1	增加了“停放时间不少于 24 h”	统一操作条件,利于测试数据的准确性
9.1	增加了:普通基础胶粘带拉伸强度的计算公式、断裂伸长率的计算公式和试验数据的处理规定	结合我国实际情况,提高可操作性,便于标准的理解和运用
9.2	增加了纤维增强胶粘带断裂伸长率的计算公式、试验数据的处理规定	结合我国实际情况,提高可操作性,便于标准的理解和运用

中华人民共和国
国家标准
胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法
GB/T 30776—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字
2014年9月第一版 2014年9月第一次印刷

*

书号: 155066·1-49943 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 30776-2014